$InNi_2$ ($B8_2$) Structure: AB2_hP6_194_c_ad-001

This structure previously used the label(s) `AB2_hP6_194_c_ad`. Calls to these addresses will be redirected here.

Cite this page as:

- H. Eckert, S. Divilov, M. J. Mehl, D. Hicks, A. C. Zettel, M. Esters, X. Campilongo, and S. Curtarolo, *The AFLOW Library of Crystallographic Prototypes: Part 4*, Comput. Mater. Sci. **240**, 112988 (2024), doi: 10.1016/j.commatsci.2024.112988.
- D. Hicks, M. J. Mehl, M. Esters, C. Oses, O. Levy, G. L. W. Hart, C. Toher, and S. Curtarolo, *The AFLOW Library of Crystallographic Prototypes: Part 3*, Comput. Mater. Sci. **199**, 110450 (2021), doi: 10.1016/j.commatsci.2021.110450.

---

https://aflow.org/prototype-encyclopedia/X5ZH

https://aflow.org/prototype-encyclopedia/AB2_hP6_194_c_ad-001

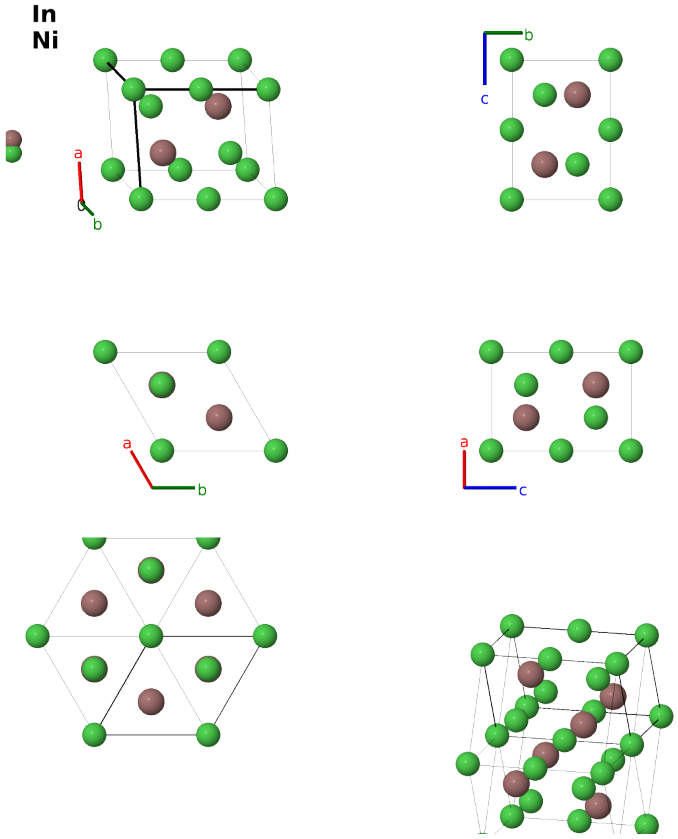

Prototype	$InNi_2$
AFLOW prototype label	AB2_hP6_194_c_ad-001
***Strukturbericht* designation**	$B8_2$
ICSD	59436
CCDC	1623262
Pearson symbol	hP6
Space group number	194
Space group symbol	$P6_3/mmc$

AFLOW prototype command `aflow --proto=AB2_hP6_194_c_ad-001 --params=`$a, c/a$

Other compounds with this structure

$AlCu_{1.5}$, $AlZr_2$, $BiIn_2$, $GaTi_2$, $SnTi_2$, BeHfSi, BeSiZr, CoFeGe, CoNiGe, CoNiSn, FeGeMn, FeGeNi, GeMnNi

---

- Replacing the Ni-II atoms with In transforms the crystal into the $C32$ (hexagonal ω) phase.

Hexagonal primitive vectors

$$\mathbf{a_1} = \frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} - \frac{\sqrt{3}}{2}a\,\hat{\mathbf{y}}$$
$$\mathbf{a_2} = \frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{\sqrt{3}}{2}a\,\hat{\mathbf{y}}$$
$$\mathbf{a_3} = c\,\hat{\mathbf{z}}$$

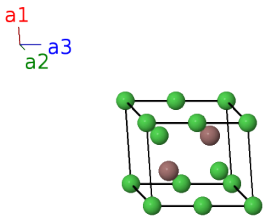

Basis vectors

		Lattice coordinates		Cartesian coordinates	Wyckoff position	Atom type
$\mathbf{B_1}$	=	0	=	0	(2a)	Ni I
$\mathbf{B_2}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(2a)	Ni I
$\mathbf{B_3}$	=	$\frac{1}{3}\,\mathbf{a}_1 + \frac{2}{3}\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{\sqrt{3}}{6}a\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(2c)	In I
$\mathbf{B_4}$	=	$\frac{2}{3}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{3}\,\mathbf{a}_2 + \frac{3}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} - \frac{\sqrt{3}}{6}a\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{3}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(2c)	In I
$\mathbf{B_5}$	=	$\frac{1}{3}\,\mathbf{a}_1 + \frac{2}{3}\,\mathbf{a}_2 + \frac{3}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{\sqrt{3}}{6}a\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{3}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(2d)	Ni II
$\mathbf{B_6}$	=	$\frac{2}{3}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{3}\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} - \frac{\sqrt{3}}{6}a\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{4}c\,\hat{\mathbf{z}}$	(2d)	Ni II

References

[1] M. Ellner, *Über die kristallchemischen parameter der Ni-, Co- und Fe-haltigen phasen vom NiAs-Typ*, J. Less-Common Met. **48**, 21–52 (1976), doi:10.1016/0022-5088(76)90231-9.

Found in

[1] P. Villars, *Ni_2In Crystal Structure* (2016). PAULING FILE in: Inorganic Solid Phases, SpringerMaterials (online database), Springer, Heidelberg (ed.) SpringerMaterials.

First cited in

M. J. Mehl, D. Hicks, C. Toher, O. Levy, R. M. Hanson, G. L. W. Hart, and S. Curtarolo, *The AFLOW Library of Crystallographic Prototypes: Part 1*, Comput. Mater. Sci. **136**, S1-828 (2017). doi: 10.1016/j.commatsci.2017.01.017